
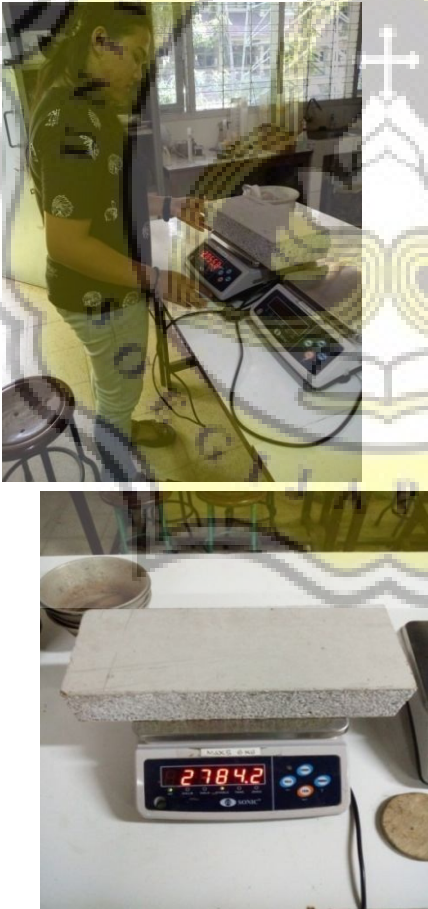
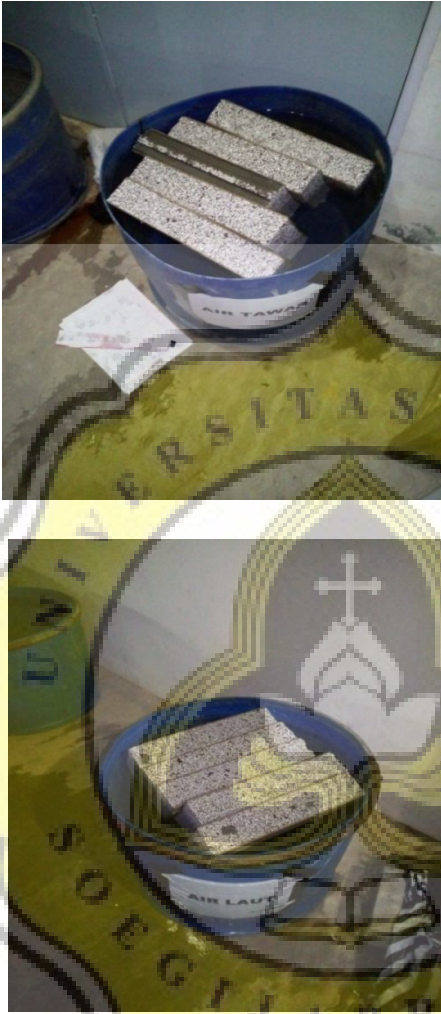







LAMPIRAN L-01-1a

No	Gambar	Keterangan
1		<p>Saat Persiapan Media Perendam (Air Tawar dan Air Laut)</p>
2		<p>Saat Penimbangan Blok Beton Sandwich Posisi Kering</p>


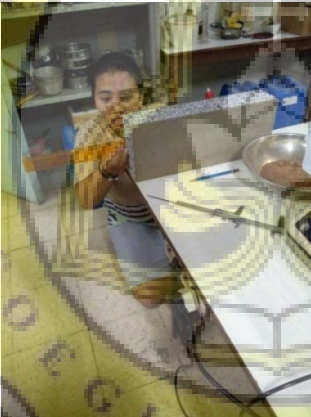

LAMPIRAN L-01-1b

3		<p>Saat Perendaman Blok Beton Sandwich Isian Styrofoam di Media Perendam Air Tawar dan Air Laut</p>
4		<p>Saat Pengeringan Blok Beton Sandwich dengan Tidak di Oven</p>




LAMPIRAN L-01-1c

5		<p>Saat Penimbangan Blok Beton Sandwich dengan Tidak di Oven</p>
6		<p>Saat Pengeringan Blok Beton Sandwich dengan di Oven</p>
7		<p>Saat Penimbangan Blok Beton Sandwich dengan di Oven</p>
8		<p>Saat mengukur panjang, lebar, tebal blok beton sandwich hari ke-1</p>

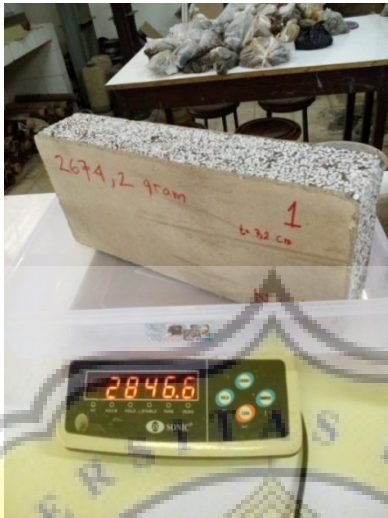
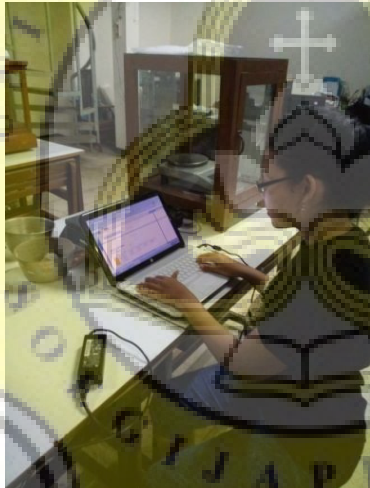

LAMPIRAN L-01-1e

9		<p>Saat mengukur Panjang, lebar, tebal blok beton sandwich hari ke-3</p>
10		<p>Saat mengukur panjang, lebar, tebal blok beton sandwich hari ke-17</p>
11		<p>Saat mengukur panjang, lebar, tebal blok beton sandwich hari ke-20</p>

LAMPIRAN L-01-1f

12		<p>Saat mengukur panjang, lebar, tebal blok beton sandwich hari ke-28</p>
13		<p>Mencelupkan kembali sampel ke dalam media perendam</p>
14		<p>Menimbang sampel 2TO.AT</p>

LAMPIRAN L-01-1g

15		Menimbang sampel 1O.AL
16		Saat memasukan data Berat, Panjang, Lebar, Tebal Blok Beton Sandwich
17		Saat Mengamati dan membandingkan Visual (Kerusakan) pada Benda Uji

Lampiran L-02-1a

Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 1 Air Tawar Tidak Oven

Hari ke-	Susut (%)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	0.920	37	15.1	7.2
2	0.387	36.9	14.9	7.1
3	0.317	36.9	14.8	7
4	0.253	36.9	14.72	6.95
5	0.229	36.9	14.7	6.9
6	0.106	36.85	14.68	6.84
7	0.079	36.85	14.64	6.81
8	0.052	36.8	14.6	6.79
9	0.043	36.8	14.55	6.78
10	0.017	36.8	14.54	6.5
11	0.015	36.8	14.52	6.48
12	0.013	36.8	14.51	6.43
13	0.010	36.8	14.5	6.3
14	0.010	36.6	14.5	6.37
15	0.008	36.6	14.5	6.36
16	0.007	36.55	14.48	6.33
17	0.007	36.55	14.48	6.31
18	0.007	36.55	14.48	6.31
19	0.007	36.55	14.48	6.31
20	0.007	36.55	14.48	6.31
21	0.007	36.55	14.48	6.26
22	0.007	36.55	14.48	6.26
23	0.007	36.55	14.48	6.24
24	0.007	36.55	14.48	6.22
25	0.007	36.55	14.48	6.22
26	0.007	36.55	14.48	6.22
27	0.007	36.55	14.48	6.22
28	0.007	36.55	14.48	6.2

Lampiran L-02-1b

Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 2 Air Tawar Tidak Oven

Hari ke-	Susut (%)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	1.881	37	15.3	7.2
2	2.784	36.7	15	7.5
3	0.117	36.5	14.9	7.2
4	0.064	36.4	14.8	7
5	0.439	36.4	14.8	6.95
6	0.170	36.4	14.8	6.9
7	0.126	36.4	14.72	6.84
8	0.992	36.4	14.72	6.81
9	0.007	36.1	14.72	6.79
10	0.008	36.1	14.7	6.78
11	0.084	36.3	14.7	6.5
12	0.017	36.3	14.7	6.48
13	0.011	36.3	14.7	6.43
14	0.017	36.25	14.6	6.3
15	0.014	36.25	14.6	6.37
16	0.015	36.2	14.6	6.36
17	0.009	36.2	14.6	6.33
18	0.016	36.2	14.6	6.31
19	0.007	36.1	14.58	6.31
20	0.007	36.1	14.58	6.31
21	0.007	36.1	14.58	6.31
22	0.007	36.1	14.58	6.26
23	0.007	36.1	14.58	6.26
24	0.007	36.1	14.58	6.24
25	0.007	36.1	14.58	6.22
26	0.007	36.1	14.58	6.22
27	0.007	36.1	14.58	6.22
28	0.007	36.1	14.58	6.22

Lampiran L-02-1c

Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 3 Air Tawar Tidak Oven

Hari ke-	Susut (%)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	6.633	36.8	15.5	7.3
2	2.118	36.7	15.4	7.2
3	2.043	36.6	14.8	7.4
4	1.668	36.4	14.75	7.48
5	1.336	36	14.75	7.3
6	0.990	35.9	14.75	7.26
7	0.961	35.9	14.75	7
8	0.953	35.9	14.7	6.95
9	0.380	35.9	14.7	6.9
10	0.348	35.86	14.7	6.84
11	0.016	35.86	14.7	6.81
12	0.015	35.86	14.7	6.79
13	0.014	35.86	14.7	6.78
14	0.014	35.84	14.7	6.5
15	0.011	35.84	14.7	6.48
16	0.008	35.84	14.58	6.43
17	0.008	35.84	14.58	6.3
18	0.007	35.8	14.57	6.37
19	0.007	35.8	14.57	6.36
20	0.007	35.8	14.57	6.33
21	0.007	35.8	14.57	6.31
22	0.007	35.8	14.57	6.31
23	0.007	35.8	14.57	6.31
24	0.007	35.8	14.57	6.31
25	0.007	35.8	14.57	6.26
26	0.007	35.8	14.57	6.26
27	0.007	35.8	14.57	6.24
28	0.007	35.8	14.57	6.22

Lampiran L-02-1d

Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 4 Air Tawar Tidak Oven

Hari ke-	Susut (%)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	3.994	37.1	15	7
2	1.999	37	14.9	7.15
3	1.464	36.9	14.8	7.2
4	0.779	36.8	14.7	7.3
5	0.403	36.6	14.7	7.29
6	0.398	36.6	14.68	7.26
7	0.081	36.6	14.68	7
8	0.041	36.55	14.6	6.95
9	0.031	36.55	13.8	6.9
10	0.030	36.55	13.5	6.84
11	0.016	36.55	13.2	6.81
12	0.014	36.55	13	6.79
13	0.011	36.55	12.7	6.78
14	0.010	36.55	12.6	6.5
15	0.010	36.55	12.3	6.48
16	0.008	36.5	12.1	6.43
17	0.008	36.5	12.1	6.3
18	0.008	36.5	12.1	6.37
19	0.008	36.5	12.1	6.36
20	0.008	36.5	12.1	6.33
21	0.008	36.5	12.1	6.31
22	0.008	36.5	12.1	6.31
23	0.008	36.5	12.1	6.31
24	0.008	36.5	12.1	6.31
25	0.008	36.5	12.1	6.26
26	0.008	36.5	12.1	6.26
27	0.008	36.5	12.1	6.24
28	0.007	36.5	12.1	6.24

Lampiran L-02-1e

Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 5 Air Tawar Tidak Oven

Hari ke-	Susut (%)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	0.280	37.1	15.2	7.18
2	0.377	37	15.1	7.2
3	1.603	36.98	14.9	7.3
4	1.345	36.9	14.86	7.25
5	0.123	36.9	14.8	7.3
6	0.045	36.9	14.7	7.29
7	0.034	36.9	14.7	7.26
8	0.031	36.88	14.68	7
9	0.009	36.88	14.68	6.95
10	0.006	36.88	14.6	6.9
11	0.006	36.88	13.8	6.84
12	0.006	36.87	13.5	6.81
13	0.018	36.87	13.2	6.79
14	0.007	36.87	13	6.78
15	0.010	36.87	12.7	6.5
16	0.009	36.87	12.6	6.48
17	0.007	36.86	12.3	6.43
18	0.007	36.86	12.3	6.3
19	0.007	36.86	12.3	6.37
20	0.007	36.86	12.3	6.36
21	0.007	36.86	12.3	6.33
22	0.007	36.86	12.3	6.31
23	0.007	36.86	12.3	6.31
24	0.007	36.86	12.3	6.31
25	0.007	36.86	12.3	6.31
26	0.007	36.86	12.3	6.26
27	0.007	36.86	12.3	6.26
28	0.007	36.86	12.3	6.24

Lampiran L-02-1f

Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 1 Air Tawar Tidak Oven

Hari ke-	Susut (%)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	0.950	37.15	15	7.4
2	0.694	37.1	14.8	7.3
3	0.409	37	14.6	7.2
4	0.408	36.9	14.56	7
5	0.276	36.8	14.5	6.9
6	0.135	36.74	14.5	6.8
7	0.115	36.72	14.5	6.7
8	0.089	36.7	14.47	6.6
9	0.086	36.68	14.46	6.52
10	0.082	36.64	14.42	6.5
11	0.068	36.5	14.4	6.48
12	0.068	36.45	14.34	6.43
13	0.064	36.4	14.32	6.3
14	0.064	36.3	14.26	6.37
15	0.063	36.2	14.24	6.36
16	0.061	36.2	14.2	6.33
17	0.007	36.15	14.1	6.31
18	0.007	36.15	14.1	6.31
19	0.007	36.15	14.1	6.31
20	0.007	36.15	14.1	6.31
21	0.007	36.15	14.1	6.26
22	0.007	36.15	14.1	6.26
23	0.007	36.15	14.1	6.24
24	0.007	36.15	14.1	6.22
25	0.007	36.15	14.1	6.22
26	0.007	36.15	14.1	6.22
27	0.007	36.15	14.1	6.22
28	0.007	36.15	14.1	6.2

Lampiran L-02-1g

Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 2 Air Tawar Tidak Oven

Hari ke-	Susut (%)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	0.920	36.7	15.1	7.3
2	0.586	36.6	14.9	7.25
3	0.539	35.8	14.8	7.2
4	0.535	35.2	14.7	7
5	0.506	35.1	14.68	6.84
6	0.117	34.9	14.65	6.81
7	0.090	34.87	14.64	6.79
8	0.079	34.87	14.62	6.78
9	0.073	34.87	14.6	6.5
10	0.073	34.84	14.55	6.48
11	0.071	34.82	14.49	6.43
12	0.066	34.8	14.47	6.3
13	0.065	34.79	14.46	6.37
14	0.063	34.78	14.44	6.36
15	0.055	34.76	14.42	6.33
16	0.051	34.74	14.4	6.32
17	0.008	34.72	14.3	6.3
18	0.007	34.7	14.29	6.29
19	0.007	34.7	14.29	6.27
20	0.007	34.7	14.29	6.25
21	0.007	34.7	14.29	6.24
22	0.007	34.7	14.29	6.22
23	0.007	34.7	14.29	6.22
24	0.007	34.7	14.29	6.22
25	0.007	34.7	14.29	6.2
26	0.007	34.7	14.29	6.2
27	0.007	34.7	14.29	6.2
28	0.007	34.7	14.29	6.2

Lampiran L-02-1h

Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 3 Air Tawar Tidak Oven

Hari ke-	Susut (%)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	3.087	37.3	15.7	7.35
2	1.026	37	15.6	7.3
3	0.883	36.6	14.6	7.4
4	0.873	36.4	14.5	7.48
5	0.620	36	14.45	7.3
6	0.580	35.9	14.4	7.26
7	0.300	35.7	14.36	7
8	0.217	35.6	14.33	6.95
9	0.069	35.5	14.32	6.9
10	0.069	35.45	14.31	6.84
11	0.067	35.4	14.3	6.81
12	0.065	35.32	14.29	6.79
13	0.065	35.3	14.27	6.78
14	0.062	35.25	14.23	6.5
15	0.060	35.2	14.22	6.48
16	0.051	35.15	14.21	6.43
17	0.007	35.1	14.2	6.3
18	0.007	35.1	14.2	6.37
19	0.007	35.1	14.2	6.36
20	0.007	35.1	14.2	6.33
21	0.007	35.1	14.2	6.31
22	0.007	35.1	14.2	6.31
23	0.007	35.1	14.2	6.31
24	0.007	35.1	14.2	6.31
25	0.007	35.1	14.2	6.26
26	0.007	35.1	14.2	6.26
27	0.007	35.1	14.2	6.24
28	0.007	35.1	14.2	6.24

Lampiran L-02-1i

Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 4 Air Tawar Tidak Oven

Hari ke-	Susut (%)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	1.554	36.8	15.3	7.2
2	0.683	36.72	15.2	7.1
3	2.114	36.4	15.24	7
4	1.349	35.8	15.2	6.9
5	0.175	35.69	15	6.8
6	0.116	35.65	14.9	7.29
7	0.078	35.64	14.87	7.26
8	0.053	35.61	14.86	7
9	0.067	35.6	14.85	6.95
10	0.067	34.98	14.84	6.9
11	0.100	34.94	14.83	6.84
12	0.065	34.92	14.82	6.81
13	0.067	34.9	14.81	6.79
14	0.065	34.85	14.8	6.78
15	0.066	34.8	14.7	6.5
16	0.056	34.68	14.65	6.48
17	0.007	34.6	14.6	6.43
18	0.007	34.6	14.6	6.3
19	0.007	34.6	14.6	6.37
20	0.007	34.6	14.6	6.36
21	0.007	34.6	14.6	6.33
22	0.007	34.6	14.6	6.31
23	0.007	34.6	14.6	6.31
24	0.007	34.6	14.6	6.31
25	0.007	34.6	14.6	6.31
26	0.007	34.6	14.6	6.26
27	0.007	34.6	14.6	6.26
28	0.007	34.6	14.6	6.24

Lampiran L-02-1j

Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 5 Air Tawar Tidak Oven

Hari ke-	Susut (%)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	2.900	36.9	14.8	7.35
2	1.156	36.6	14.72	7.28
3	1.006	36.5	14.45	7.2
4	0.527	36.2	14.2	7
5	0.245	36.18	14.18	6.95
6	0.153	36.12	14.14	6.9
7	0.104	36.1	14.12	6.84
8	0.097	35.97	14.1	6.81
9	0.066	35.92	13.96	6.79
10	0.058	35.9	13.84	6.78
11	0.054	35.85	13.82	6.5
12	0.053	35.84	13.81	6.48
13	0.051	35.83	13.8	6.43
14	0.051	35.82	13.75	6.3
15	0.048	35.81	13.68	6.37
16	0.047	35.8	13.66	6.36
17	0.007	35.7	13.65	6.33
18	0.007	35.7	13.65	6.31
19	0.007	35.7	13.65	6.31
20	0.007	35.7	13.65	6.31
21	0.007	35.7	13.65	6.31
22	0.007	35.7	13.65	6.26
23	0.007	35.7	13.65	6.26
24	0.007	35.7	13.65	6.24
25	0.007	35.7	13.65	6.22
26	0.007	35.7	13.65	6.22
27	0.007	35.7	13.65	6.22
28	0.007	35.7	13.65	6.22

Lampiran L-02-1k

Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 1 Air Tawar Oven

Hari ke-	Susut (%)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	1.198	37	15.1	7.1
2	0.597	36.9	14.9	7
3	0.596	36.8	14.8	6.9
4	0.440	36.7	14.72	6.8
5	0.187	36.7	14.72	6.79
6	0.150	36.7	14.72	6.78
7	0.097	36.7	14.72	6.5
8	0.073	35.9	14.7	6.48
9	0.068	35.9	14.7	6.43
10	0.039	35.9	14.7	6.3
11	0.041	35.6	14.68	6.37
12	0.036	35.1	14.67	6.36
13	0.036	35.1	14.67	6.33
14	0.036	35.1	14.67	6.31
15	0.036	35.1	14.67	6.31
16	0.035	34.7	14.6	6.31
17	0.007	34.4	14.55	6.31
18	0.007	34.4	14.55	6.26
19	0.007	34.4	14.55	6.26
20	0.007	34.4	14.55	6.24
21	0.007	34.4	14.55	6.22
22	0.007	34.4	14.55	6.22
23	0.007	34.4	14.55	6.22
24	0.007	34.4	14.55	6.22
25	0.007	34.4	14.55	6.2
26	0.007	34.4	14.55	6.2
27	0.007	34.4	14.55	6.2
28	0.007	34.4	14.55	6.2

Lampiran L-02-11

Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 2 Air Tawar Oven

Hari ke-	Susut (%)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	2.095	37	15.3	7.1
2	0.672	36.7	15	7
3	0.403	36.5	14.9	6.9
4	0.367	36.4	14.8	6.7
5	0.331	36.7	14.72	6.5
6	0.239	36.7	14.72	6.48
7	0.186	36.69	14.7	6.43
8	0.065	36.69	14.7	6.3
9	0.038	36.69	14.7	6.37
10	0.035	36.66	14.68	6.36
11	0.035	36.66	14.67	6.33
12	0.035	36.66	14.67	6.31
13	0.034	36.54	14.67	6.31
14	0.033	36.54	14.67	6.31
15	0.007	36.5	14.6	6.31
16	0.007	36.5	14.6	6.26
17	0.007	36.5	14.6	6.26
18	0.007	36.5	14.6	6.24
19	0.007	36.5	14.6	6.22
20	0.007	36.5	14.6	6.22
21	0.007	36.5	14.6	6.22
22	0.007	36.5	14.6	6.22
23	0.007	36.5	14.6	6.2
24	0.007	36.5	14.6	6.2
25	0.007	36.5	14.6	6.2
26	0.007	36.5	14.6	6.2
27	0.007	36.5	14.6	6.19
28	0.007	36.5	14.6	6.19

Lampiran L-02-1m

Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 3 Air Tawar Oven

Hari ke-	Susut (%)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	1.324	36.8	15.5	7.3
2	0.629	36.6	15.4	7.2
3	0.319	36.6	14.6	7
4	0.151	36.4	14.5	6.8
5	0.136	36.4	14.8	6.7
6	0.099	36.7	14.72	6.5
7	0.099	36.7	14.72	6.48
8	0.067	35.9	14.7	6.43
9	0.061	35.9	14.7	6.3
10	0.055	35.9	14.7	6.37
11	0.054	35.6	14.68	6.36
12	0.049	35.1	14.67	6.33
13	0.045	35.1	14.67	6.31
14	0.044	35.1	14.67	6.31
15	0.007	34.4	14.67	6.31
16	0.007	34.4	14.67	6.31
17	0.007	34.4	14.67	6.26
18	0.007	34.4	14.67	6.26
19	0.007	34.4	14.67	6.24
20	0.007	34.4	14.67	6.22
21	0.007	34.4	14.67	6.22
22	0.007	34.4	14.67	6.22
23	0.007	34.4	14.67	6.22
24	0.007	34.4	14.67	6.2
25	0.007	34.4	14.67	6.2
26	0.007	34.4	14.67	6.2
27	0.007	34.4	14.67	6.2
28	0.007	34.4	14.67	6.19

Lampiran L-02-1n

Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 4 Air Tawar Oven

Hari ke-	Susut (%)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	1.409	37.1	15.7	7.28
2	0.839	36.8	15.6	7.2
3	0.189	36.9	14.8	7.1
4	0.168	36.8	14.7	7
5	0.125	36.4	14.8	6.7
6	0.084	36.7	14.72	6.5
7	0.080	36.7	14.72	6.48
8	0.079	35.9	14.7	6.43
9	0.073	35.9	14.7	6.3
10	0.069	35.9	14.7	6.37
11	0.063	35.6	14.68	6.36
12	0.061	35.1	14.67	6.33
13	0.062	35.1	14.67	6.31
14	0.058	35.1	14.67	6.31
15	0.057	35.1	14.67	6.31
16	0.054	34.7	14.6	6.31
17	0.008	34.6	14.55	6.26
18	0.008	34.6	14.55	6.26
19	0.008	34.6	14.55	6.24
20	0.008	34.6	14.55	6.22
21	0.008	34.6	14.55	6.22
22	0.008	34.6	14.55	6.22
23	0.008	34.6	14.55	6.22
24	0.008	34.6	14.55	6.2
25	0.008	34.6	14.55	6.2
26	0.008	34.6	14.55	6.2
27	0.008	34.6	14.55	6.2
28	0.008	34.6	14.55	6.19

Lampiran L-02-1o

Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 5 Air Tawar Oven

Hari ke-	Susut (%)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	1.953	37.1	15.2	6.9
2	0.712	37	15.1	7
3	0.224	36.98	14.9	6.8
4	0.258	36.9	14.86	6.78
5	0.161	36.4	14.8	6.7
6	0.070	36.7	14.72	6.5
7	0.100	36.7	14.72	6.48
8	0.050	35.9	14.7	6.43
9	0.067	35.9	14.7	6.3
10	0.062	35.9	14.7	6.37
11	0.055	35.6	14.68	6.36
12	0.073	35.1	14.68	6.33
13	0.063	35.1	14.67	6.31
14	0.008	35.1	14.67	6.31
15	0.007	34.66	14.63	6.31
16	0.007	34.66	14.63	6.31
17	0.007	34.66	14.63	6.26
18	0.007	34.66	14.63	6.26
19	0.007	34.66	14.63	6.24
20	0.007	34.66	14.63	6.22
21	0.007	34.66	14.63	6.22
22	0.007	34.66	14.63	6.22
23	0.007	34.66	14.63	6.22
24	0.007	34.66	14.63	6.2
25	0.007	34.66	14.63	6.2
26	0.007	34.66	14.63	6.2
27	0.007	34.66	14.63	6.2
28	0.007	34.66	14.63	6.19

Lampiran L-02-1p

Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 1 Air Laut Oven

Hari ke-	Susut (%)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	1.464	37.15	15.5	7.35
2	1.080	37.1	15.4	7.3
3	0.285	37	15.38	7.2
4	0.184	36.8	15.2	7
5	0.131	36.7	14.72	6.5
6	0.099	36.7	14.72	6.48
7	0.076	35.9	14.7	6.43
8	0.069	35.9	14.7	6.3
9	0.069	35.9	14.7	6.37
10	0.067	35.6	14.68	6.36
11	0.066	35.1	14.67	6.33
12	0.065	35.1	14.67	6.31
13	0.060	35.1	14.67	6.31
14	0.007	35.1	14.67	6.31
15	0.007	34.7	14.6	6.31
16	0.007	34.66	14.55	6.26
17	0.007	34.66	14.55	6.26
18	0.007	34.66	14.55	6.24
19	0.007	34.66	14.55	6.22
20	0.007	34.66	14.55	6.22
21	0.007	34.66	14.55	6.22
22	0.007	34.4	14	6.22
23	0.007	34.4	14	6.2
24	0.007	34.4	14	6.2
25	0.007	34.1	14	6.2
26	0.007	34.1	14	6.2
27	0.007	34.1	14	6.19
28	0.007	34.1	14	6.19

Lampiran L-02-1q

Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 2 Air Laut Oven

Hari ke-	Susut (%)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	2.069	36.7	15.1	7.2
2	1.189	36.65	14.9	7.18
3	0.276	36.62	14.86	7.1
4	0.260	36.6	14.8	7
5	0.206	36.4	14.8	6.7
6	0.193	36.7	14.72	6.5
7	0.109	36.7	14.72	6.48
8	0.084	35.9	14.7	6.43
9	0.084	35.9	14.7	6.3
10	0.069	35.9	14.7	6.37
11	0.069	35.6	14.68	6.36
12	0.067	35.1	14.67	6.33
13	0.065	35.1	14.67	6.31
14	0.065	35.1	14.67	6.31
15	0.050	35.1	14.67	6.31
16	0.049	35.1	14.6	6.31
17	0.007	35.1	14.55	6.26
18	0.007	35.1	14.55	6.26
19	0.007	35.1	14.55	6.24
20	0.007	35.1	14.55	6.22
21	0.007	35.1	14.55	6.22
22	0.007	35.1	14.55	6.22
23	0.007	35.1	14.45	6.22
24	0.007	35.1	14.45	6.2
25	0.007	35.1	14.45	6.2
26	0.007	35	14.4	6.2
27	0.007	35	14.4	6.2
28	0.007	35	14.4	6.19

Lampiran L-02-1r

Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 3 Air Laut Oven

Hari ke-	Susut (%)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	1.156	37.3	15.7	7.2
2	0.523	37	15.6	7.15
3	0.249	36.9	14.9	7.1
4	0.238	36.9	14.8	7
5	0.182	36.9	14.72	6.95
6	0.164	36.9	14.7	6.9
7	0.083	36.85	14.68	6.84
8	0.083	36.85	14.64	6.81
9	0.070	36.8	14.6	6.79
10	0.065	36.8	14.55	6.78
11	0.063	36.8	14.54	6.5
12	0.063	36.8	14.52	6.48
13	0.062	36.8	14.51	6.43
14	0.060	36.8	14.5	6.3
15	0.054	36.6	14.5	6.37
16	0.049	36.6	14.5	6.36
17	0.006	36.6	14.5	6.33
18	0.006	36.55	14.48	6.31
19	0.006	36.55	14.48	6.31
20	0.006	36.5	14.48	6.31
21	0.006	36.5	14.48	6.31
22	0.006	36.5	14.46	6.26
23	0.006	36.5	14.46	6.26
24	0.006	36.4	14.46	6.24
25	0.006	36.4	14.46	6.22
26	0.006	36.4	14.46	6.22
27	0.006	36.3	14.44	6.22
28	0.006	36.3	14.44	6.22

Lampiran L-02-1s

Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 4 Air Laut Oven

Hari ke-	Susut (%)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	1.629	36.8	15.3	7
2	0.554	36.72	15.28	6.94
3	0.190	36.4	15.24	6.9
4	0.182	35.8	15.2	7
5	0.158	36.2	15	6.8
6	0.106	36.14	14.98	6.4
7	0.175	36.12	14.97	6.6
8	0.054	36.11	14.96	6.4
9	0.066	36.1	14.94	6.5
10	0.064	36.09	14.92	6.45
11	0.101	36.05	14.91	6.35
12	0.063	36	14.88	6.2
13	0.068	35.9	14.86	6.25
14	0.066	35.87	14.84	6.22
15	0.063	35.84	14.82	6.21
16	0.054	35.83	14.82	6.21
17	0.007	35.8	14.8	6.2
18	0.007	35.8	14.8	6.2
19	0.007	35.8	14.8	6.2
20	0.007	35.8	14.8	6.2
21	0.007	35.8	14.8	6.2
22	0.007	35.8	14.8	6.2
23	0.007	35.8	14.8	6.2
24	0.007	35.8	14.8	6.2
25	0.007	35.8	14.8	6.2
26	0.007	35.8	14.8	6.2
27	0.007	35.8	14.8	6.2
28	0.007	35.8	14.8	6.2

Lampiran L-02-1t

Tabel Susut, Panjang, Lebar, Tebal Sample 5 Air Laut Oven

Hari ke-	Susut (%)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	1.112	36.9	14.8	7.2
2	0.583	36.6	14.5	7.1
3	0.228	36.2	14.2	7
4	0.224	36.17	14.18	6.9
5	0.179	36.14	14.12	6.7
6	0.098	36.13	14.1	6.5
7	0.089	36.12	14	6.48
8	0.085	36.1	13.9	6.43
9	0.069	35.9	13.85	6.3
10	0.068	35.88	13.8	6.37
11	0.068	35.87	13.75	6.36
12	0.067	35.86	13.7	6.33
13	0.066	35.85	13.65	6.31
14	0.066	35.84	13.64	6.31
15	0.052	35.82	13.6	6.31
16	0.052	35.81	13.59	6.31
17	0.008	35.8	13.55	6.26
18	0.007	35.76	13.52	6.26
19	0.007	35.76	13.52	6.24
20	0.007	35.76	13.52	6.22
21	0.007	35.76	13.52	6.22
22	0.007	35.76	13.52	6.22
23	0.007	35.76	13.52	6.22
24	0.007	35.76	13.52	6.2
25	0.007	35.76	13.52	6.2
26	0.007	35.76	13.52	6.2
27	0.007	35.76	13.52	6.2
28	0.007	35.76	13.52	6.19